

Resd. 222/80
19-2-86

GUANTE PARA COMBATE (Guante y Mitón).

- Nº 1: Tabla para tejido de punto del guante. 8415
- Nº 2: Tabla para banda elástica del guante (borde y puño).
- Nº 3: Tabla para el moteado del guante.
- Nº 4: Tabla para el velo de lana entretejido del mitón.
- Nº 5: Tabla para el manto de fibra poliéster del mitón.
- Nº 6: Tabla para banda elástica del mitón.
- Nº 7: Tabla para la tela exterior del mitón.
- Nº 8: Tabla del cuero para refuerzo.
- Nº 9: Tabla de medidas y porcentaje de tamaños (guante).
- Nº 10: Tabla de medidas y porcentaje de tamaños (mitón).
- Nº 11: Tabla detalle de costuras (mitón).
- Nº 12: Esquema del guante (palma - vista exterior).
- Nº 13: Esquema del guante (dorso - vista exterior).
- Nº 14: Esquema del guante (palma - vista exterior - detalle materia prima).
- Nº 15: Esquema del guante (dorso - vista exterior - detalle materia prima).
- Nº 16: Esquema del guante (palma - vista exterior - para medidas).
- Nº 17: Esquema del mitón (palma - vista exterior).
- Nº 18: Esquema del mitón (dorso - vista exterior).
- Nº 19: Esquema del mitón (palma - vista exterior - detalle materia prima).
- Nº 20: Esquema del mitón (palma - vista exterior - detalle materia prima - con dedo rebatido).
- Nº 21: Esquema del mitón (palma - vista interior - detalle materia prima).
- Nº 22: Esquema del mitón (dorso - vista exterior - detalle materia prima).
- Nº 23: Esquema del mitón (palma - vista exterior - detalle de costuras).
- Nº 24: Esquema de armado del mitón (vista exterior).
- Nº 25: Esquema del mitón (palma - vista exterior - para medidas).
- Nº 26: Esquema del mitón (palma - vista interior - alto cobertura dedos - para medidas).
- Nº 27: Esquema del mitón (dorso - vista exterior - para medidas).

1. NORMAS A CONSULTAR:

1.1. MINISTERIO DE DEFENSA:

DEF-H-1026

- Hilo de poliéster recubierto con algodón, N° 36, impermeabilizado.

Provisorias:

Lab A-15/2

- Método para determinar el porcentaje de lana y fibras sintéticas.

Lab A-21

- Método para la determinación del número de mallas por centímetro en tejidos de punto.

Lab A-36

- Método de determinación de tamaños.

Lab A-72

- Solidez del color a la luz artificial. (Lámpara de Xenón).

Lab A-74

- Método de ensayo para desgaste abrasivo (observación visual).

Lab A-76

- Método de ensayo observación microscópica de cortes transversales en fibras individuales.

Lab A-79

- Método de ensayo para determinar alargamiento de elástico bajo una fuerza constante.

1.2. IRAM:

15/73

- Inspección por atributos. Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo.

18/60

- Muestreo al azar.

7502/67

- Textiles. Método de acondicionamiento para ensayos.

7508/62

- Tejidos. Método de determinación del peso.

7520/59

- Lonas. Extracción de muestras y métodos de ensayo.

7537/61

- Tejidos. Método de determinación del número de hilos.

7604/69

- Hilado. Método de ensayo de tracción de hilos individuales.

1.3. IRAM-AAQCT:

B 78-41/73

- Análisis de materiales textiles. Método de determinación primaria de las fibras textiles sobre la base de la solubili-

dad en diversos disolventes.

- B 78-51/71 - Análisis de materiales textiles. Método de determinación de poliéster en mezclas binarias con algodón y/o rayón.
- B 135-7/61 - Solídecas de los colores de los materiales textiles. Solidez de los colores al blanqueo con hipoclorito de sodio (fuerte).
- B 135-16/64 - Solídecas de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado, Ensayo 3 - Procedimiento "A".
- B 135-19/69 - Solídecas de los colores de los materiales textiles. Solidez al frote.
- B 135-23/60 - Método de determinación de la solidez de los colores al agua.
- B 135-33/66 - Solídecas de los colores de los materiales textiles. Solidez al sudor.

1.4. IRAM-INTI-CIT:

- G 75-62/81 - Tejidos de calada. Método de las lengüetas para determinar la resistencia al desgarrar.
- G 75-80/78 - Tejidos. Método de determinación del espesor.
- G 75-81/82 - Método para determinar la resistencia al reventado (Mullen).

2. OBJETO:

- 2.1. Establecer las exigencias que debe satisfacer el GUANTE PARA COMBATE (Guante y Mitón), para su confección, adquisición y recepción.

3. PARTES COMPONENTES:

- 3.1. Guante.
- 3.2. Mitón.

4. CONDICIONES GENERALES:

4.1. GUANTE:

4.1.1. Confección:

- 4.1.1.1. Descripción general del modelo: En una sola pieza, sin costuras, con puño elástico, moteado en dorso y palma.

4.1.1.2. Detalle de confección:

- 4.1.1.2.1. Palma: Moteada en toda su superficie, excepto el dedo índice y puño. Forma, distribución y medidas, según TABLA (Anexo N° 9) y ESQUEMAS (Anexos N°s. 12, 14 y 16).
- 4.1.1.2.2. Dorso: Con lámina moteada aplicada en un sector. Forma, ubicación y medidas, según TABLA (Anexo N° 9) y ESQUEMAS (Anexos N°s. 13 y 15).
- 4.1.1.2.3. Puño: En tejido elástico, con catorce (14) bandas elásticas recubiertas, como mínimo, distribuidas uniformemente y una sin recubrir en el borde. Forma, ubicación y medidas, según TABLA (Anexo N° 9) y ESQUEMAS (Anexos N°s. 12, 13, 14, 15 y 16).

4.2. MITON:

4.2.1. Confección:

- 4.2.1.1. Descripción General del modelo: Compuesto por cuatro piezas, matelaseado, con dedo pulgar, aberturas, refuerzos de cuero, elástico para ajuste y presilla.

4.2.1.2. Detalla de confección:

- 4.2.1.2.1. Palma: Formada por tres piezas:

- 4.2.1.2.1.1. Primera pieza: Cobertura dedos.

- 4.2.1.2.1.2. Segunda pieza: Comprende mitad puño y palma, con un refuerzo.

- 4.2.1.2.1.3. Tercera pieza: Incluye mitad de puño y dedo, con un refuerzo.

- 4.2.1.2.1.4. Forma, ubicación y medidas, según TABLA (Anexo N° 10) y ESQUEMAS (Anexos N°s. 17, 19, 20, 21, 25 y 26).

- 4.2.1.2.2. Dorso: En una sola pieza. Forma, ubicación y medidas, según ESQUEMAS (Anexos N°s. 18, 22 y 27) y TABLA (Anexo N° 10).

- 4.2.1.2.3. Aberturas: Tres, dos exteriores y una interior, terminadas con un ribete de la misma tela.

- 4.2.1.2.3.1. Exteriores: Una para salida del dedo pulgar y

otra para los dedos restantes.

4.2.1.2.3.2. Interior: Forma cobertura dedos excepto pulgar.

4.2.1.2.3.3. Forma, ubicación y medidas, según ESQUEMAS (Anexos N°s. 17, 19, 20, 21, 23, 25 y 26) y TABLA (Anexo N° 10).

4.2.1.2.4. Costuras: Según ESQUEMAS (Anexos N°s. 23 y 11).

5. REQUISITOS:

5.1. MATERIA PRIMA:

5.1.1. GUANTE:

5.1.1.1. Tela principal: Tejido de punto, según TABLA (Anexo N° 1).

5.1.1.2. Bandas elásticas: Según TABLA (Anexo N° 2).

5.1.1.3. Moteado: Según TABLA (Anexo N° 3).

5.1.2. MITON:

5.1.2.1. Tela exterior: Según TABLA (Anexo N° 7).

5.1.2.2. Tela intermedia: Según TABLA (Anexo N° 5).

5.1.2.3. Tela interior para forro: Según TABLA (Anexo N° 4).

5.1.2.4. Refuerzo de cuero: Según TABLA (Anexo N° 8).

5.1.2.5. Banda elástica: Según TABLA (Anexo N° 6).

5.1.2.6. Hilos de las costuras: Según Norma DEF-H-1026 (Hilo de poliéster recubierto con algodón, N° 36, impermeabilizado).

5.2. CARACTERISTICAS ESPECIALES:

5.2.1. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad y apariencia.

5.2.2. Todas aquellas características no contempladas en esta Norma, deberán asemejarse en un todo, a las de la Muestra Oficial.

5.2.3. Se aceptarán pequeñas discrepancias en las medidas, cuando no se establezcan valores mínimos y/o máximos, siempre

que no perjudiquen su adaptación al uso.

6. INSPECCION Y RECEPCION:

6.1. MUESTREO: De cada lote se extraerán según la Norma IRAM 18/60, el número de unidades necesario para proceder a la inspección, según se establece a continuación:

6.1.1. INSPECCION: Se procederá a la inspección y recepción del lote entregado, mediante los siguientes planes de la Norma IRAM N° 15/73:

6.1.1.1. Para inspección visual: Nivel II de Inspección General, de la Tabla I.

6.1.1.1.1. AQL: 4 %.-

6.1.1.1.2. Plan de muestreo doble para Inspección Normal de la Tabla III A.

6.1.1.2. Para inspección de Laboratorio: Nivel "S" - 3, de Inspección Especial de la Tabla I.

6.1.1.2.1. AQL: 4 %, para defectos mayores y críticos.

6.1.1.2.2. Plan de muestreo simple para Inspección Normal, según Tabla II A.

7. MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE:

7.1. MARCADO - (Para ambos: Mitón y Guante):

7.1.1. Método: Cinta de poliamida con inscripción indeleble, perfectamente legible y visible, resistente al planchado común y que cumpla las exigencias de la tela principal, para las solidesces de color, excepto al hipoclorito de sodio.

7.1.1.1. Con el siguiente texto:

7.1.1.1.1. Sigla distintiva de cada Fuerza o el emblema de la misma, de acuerdo a lo requerido en la licitación correspondiente.

7.1.1.1.2. El número y año de la Orden de Compra.

7.1.1.1.3. El número nacional del efecto (NNE).

7.1.1.1.4. Razón Social proveedora.

7.1.1.1.5. Materia prima y tamaño.

7.1.1.2. Ubicación: Doblada al medio y cosida en sus extremos, en la abertura del puño, próximo al borde, lado interno.

7.1.1.3. Medidas (cm):

7.1.1.3.1. Largo:..... 6,0

7.1.1.3.2. Ancho:..... 3,0

7.2. EMBALAJE: En forma separada por unidad en fundas de material plástico y éstas en cajas de 50 unidades del mismo tamaño; lo suficientemente resistente como para soportar en forma adecuada, su transporte y manipuleo de carga y descarga.

7.3. ROTULADO: Todas las cajas, deben tener un rótulo claramente visible que contenga:

7.3.1. Designación del artículo contenido.

7.3.2. Cantidad de unidades contenidas.

7.3.3. Número de Orden de Compra pertinente.

7.3.4. Tamaño correspondiente.


7.3.5. Razón Social proveedora.


7.3.6. Número Nacional del efecto (NNE).

7.3.7. Peso.


8. LLAMADO A LICITACION: La Dependencia indicará todos aquellos requisitos que no están concretamente especificados en la presente Norma.

COMISION DE TRABAJO-MATERIAL DE INTENDENCIA:


JOSE DICELIO
Doctor en Química


OMAR POCHETTI
Ingeniero Textil


VICTOR J.B. RAGGHIANI
Cap. de Corb. Cont. (RS)

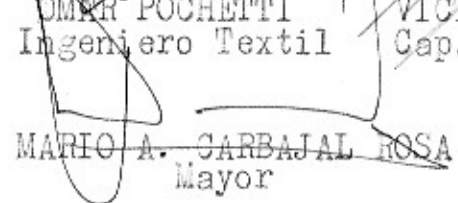
MARIO A. CARBAJAL ROSA
Mayor

- TABLA PARA TEJIDO DE PUNTO DEL GUANTE -

REQUISITOS		UNIDAD	MIN	MAX	MÉTODOS DE ENSAYO	
<u>COMPOSICION:</u> En mezcla íntima:...	Algodón	%	45	55	IRAM-AAQCT B 78-41/73 B 78-51/71	
	Poliester		45	55		
<u>MASA POR METRO CUADRADO:</u> (incluido moteado).		g/m2	650	750	IRAM 7508/62	
<u>TEJIDO:</u>		-	Jersey 1x1		-	
<u>RESISTENCIA AL REVENTADO:</u> (Mullen)		kg/cm2	5	-	IRAM-INTI-CIT : G 75-81/82	
<u>NUMERO DE MALLAS:</u>	Largo o pasadas:....	Mallas por cm	7	-	Lab A-21	
	Ancho o cadena:.....		5	-		
<u>NUMERO DE HEBRAS:</u>		-	4	-	-	
<u>COLOR:</u> - Coordinadas cromáticas - Espectrofotómetro - PERKIN ELMER		Método de medi- ción	VERDE OLIVA			
			-	Valor central	Límite inferior	Límite superior
			L	27,642	24,10	31,25
			a	-1,515	-2,20	-0,58
			b	5,180	4,1	7,4
SOLIDEZ DEL COLOR	Al hipoclorito:.....	-	4	-	IRAM-AAQCT B-135-7/61	
	Al lavado:.....	-	4	-	IRAM-AAQCT B-135-16/64	
	Al sudor:.....	-	4	-	IRAM-AAQCT B-135-33/66	
	Al frote:.....	-	4	-	IRAM-AAQCT B-135-19/69	

- TABLA PARA BANDA ELASTICA DEL GUANTE -

TIPO I : Banda del borde

TIPO II : Banda del puño

REQUISITOS			UNIDAD	MINIMO		METODOS ENSAYO
				Tipo I	Tipo II	
<u>MATERIA PRIMA:</u>	<u>Tipo I</u> Goma sin recubrir	<u>Tipo II</u> Goma recubierta con poliámda	---	---	---	IRAM-AAQCT B 78-41/73
<u>RESISTENCIA A LA TRACCION:.</u>			g	450	350	IRAM 7604/69
<u>ALARGAMIENTO A LA ROTURA:..</u>			%	400	420	IRAM 7604/69
<u>ESPESOR (carga 50 g):.....</u>			mm	1,2	0,8	IRAM-INTI-CIT G 75-80/78

- TABLA PARA EL MOTEADO DEL GUANTE -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>MATERIA PRIMA</u> :.....	-	P V C		IRAM-AAQCT B 78-41/73
<u>DESGASTE ABRASIVO</u> : Cabezal plano área activa 9,25 cm ² , carga 4 libras. Multidireccional. Papel abrasivo 320 J. Observa- ción, punto final inci- piente.	Nro. de ciclos	2000	-	-
<u>NUMERO DE MOTEADO</u> : - Largo de guante:..... - Ancho de guante:.....	Por ca- da 5 cm	6 10	- -	IRAM 7537
<u>ADHERENCIA</u> :.....	-	Satisfactoria		-

- TABLA PARA EL VELO DE LANA ENTRETEJIDO DEL MITON -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>COMPOSICION:</u> <u>VELO:</u> - Lana:..... - Fibra sintética:.....	%	90	-	Lab A-15/2 IRAM-AAQCT: B 78-41/73
<u>HILADO:</u> - Algodón:.....		-	10	
		100		
<u>NUMERO DE CABOS DEL</u> <u>HILADO:</u>	-	2	-	-
<u>PESO:</u>	g/m ²	260	320	IRAM 7508/62
<u>RESISTENCIA</u> (Mullen):.....	Kg/cm ²	8	-	IRAM-INTI-CIT: G 75-81/82
<u>ESPESOR</u> - (carga 10 g/cm ²):.....	mm	1,6	2,5	IRAM-INTI-CIT: G 75-80/78

- TABLA PARA EL MANTO DE FIBRA POLIESTER -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>MATERIA PRIMA</u> :.....	-	Fibra de polies- ter hueca.		IRAM-AAQCT: B 78-41/73 Lab A-76
<u>PESO</u> :.....	g/m ²	90	120	IRAM 7508/62
<u>TERMINACION</u> :.....	-	Aprestado en am- bas caras.		-

- TABLA PARA BANDA ELASTICA DEL MITON -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>COMPOSICION</u> :.....	%	Fibra sintética y bandas de poliu- retano.		IRAM-AAQCT: B 78-41/73
<u>ANCHO</u> :.....	cm.	0,8	1,0	-
<u>BANDAS ELASTICAS</u> :.....	N°	9	-	-
<u>MASA POR METRO</u> :.....	g/m	4,0	-	IRAM 7508/62
<u>RESISTENCIA A LA TRACCION</u> :	Kg.	16	-	Lab A-16/1
<u>ALARGAMIENTO A LA ROTURA</u> :	%	300	-	Lab A-16/1
<u>ALARGAMIENTO BAJO CARGA CONSTANTE (1200 g):.....</u>	%	-	200	Lab A-79
<u>ENCOGIMIENTO DESPUES DE LAVADO A 90°. (1):</u>				
- <u>Largo</u> :.....	%	-	2,0	-
- <u>Ancho</u> :.....		-	1,0	-
<u>ENCOGIMIENTO DESPUES DE CUATRO LAVADOS A 90°. (1)</u>				
- <u>Largo</u> :.....	%	-	2,5	-
- <u>Ancho</u> :.....		-	1,0	-
<u>RESISTENCIA A LA TRACCION DESPUES DE LAVADO A 90°. (1).</u>	Kg	16	-	Lab A-16/1
<u>ALARGAMIENTO A LA ROTURA DESPUES DE LAVADO A 90°. (1).</u>	%	-	± 10	Respecto del va- lor original.

NOTA:

(1) - 30 minutos, 5 g/litro, procedimiento manual.-

- TELA EXTERIOR (Mitón) -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>MATERIA PRIMA</u> :.....	-	Poliamida con resinado insoluble en agua.		IRAM-AAQCT: B 78-41/73
<u>PESO</u> :.....	g/m2	-	140	IRAM 7508/62
<u>NUMERO DE HIPOS POR CENTIMETRO</u> :				
- <u>Urdimbre</u> :.....	h/cm	24	-	IRAM 7537/61
- <u>Trama</u> :.....		20	-	
<u>RESISTENCIA AL DESGARRO</u> :				
- <u>Urdimbre</u> :	Kg.	5,0	-	IRAM-INTI-CIT: G 75-62/81
- <u>Trama</u> :.....		5,0	-	
<u>IMPERMEABILIDAD ALTURA DE COLUMNA DE AGUA</u> :				
- <u>Sin lavar</u> :.....	cm.	55,0	-	IRAM 7520/59
- <u>Lavado y estrujado</u> :...		50,0	-	
<u>COLOR</u> :.....	-	Verde oliva		-
<u>SOLIDEZ DEL COLOR</u> :				IRAM-AAQCT:
- <u>Al agua</u> :.....	-	4	-	B 135-23
- <u>Al frote</u> :.....	-	4	-	B 135-19
- <u>A la Lámpara de Xenón</u> :	-	5	-	Lab A-72

- TABLA DEL CUERO PARA REFUERZO -

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS DE ENSAYO
<u>ESPESOR</u> :.....	mm	0,8	1,1	IRAM 8509/69
<u>RESISTENCIA A LA TRAC-</u> <u>CION</u> :.....	daN/cm ² (kg.cm ²)	100	-	IRAM 8511
<u>ALARGAMIENTO DE ROTU-</u> <u>RA</u> :.....	%	-	100	IRAM 8511
<u>RESISTENCIA AL DESGA-</u> <u>RRO</u> :.....	daN/kg.	1	-	IRAM 8513/69
<u>PERDIDAS POR LAVADO</u> :..... 1	%	-	6,0	IRAM 8505/71
<u>MATERIAS LAVABLES MINERA-</u> <u>LES SULFATADAS</u> : 1	%	-	1,4	IRAM 8505/71
<u>pH DEL EXTRACTO ACUOSO</u> :	-	3,5	-	IRAM 8508/71
<u>INDICE DE DIFERENCIA</u> :..... 2	-	-	0,7	IRAM 8508/71
<u>COLOR</u> :.....		Verde oliva. Al tono de la tela principal.		

NOTA:

- 1 - Valores referidos al cuero seco.
- 2 - Si el valor de pH del extracto acuoso fuera superior a 4,0 no se efectuará el índice de diferencia.

- TABLA DE MEDIDAS Y PORCENTAJE DE TAMAÑOS DEL GUANTE -

TAMAÑO	Largo desde el puño a la punta del dedo mayor.	Ancho de la palma a la altura del pulgar.	P U Ñ O	
			Largo	Ancho
- <u>Grande</u> :....	25,0	11,0	6,5	6,5
- <u>Mediano</u> :...	21,5	9,5	5,5	6,0
- <u>Tolerancia en cm</u> :.....	± 1	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$

- PORCENTAJE DE TAMAÑOS -

<u>TAMAÑO</u> :	Grande	Mediano
%	40	60

- TABLA DE MEDIDAS Y PORCENTAJE DE TAMAÑOS DEL MITON -

T A M A Ñ O		MEDIANO	GRANDE	TOLERANCIA (cm)
<u>Largo</u>	Total:.....	29,5	31	± 1
	Ubicación elástico desde borde puño:...	8,5	7	$\pm 0,5$
Palma a par tir del na cimiento dedo:	Alto:.....	0,5	10	± 1
	Ancho:.....	12,5	14	± 1
Dedo a par tir del na cimiento:	Largo:.....	9,5	11	$\pm 0,5$
	Ancho:.....	6	7	$\pm 0,5$
Puño:	Ancho:.....	14,5	15	$\pm 0,5$
Cobertura interior dedos:	Alto:.....	11	12,5	$\pm 0,5$

- PORCENTAJE DE TAMAÑOS -

<u>TAMANO:</u>	Grande	Mediano
%	40	60

- TABLA DETALLE DE COSTURAS DEL MITON -

OPERACION	TIPOS DE COSTURAS	CANTIDAD	
		AGUJAS	HILOS
1 Unión segunda y tercera pieza.	Lock	4	6
1 Unión palma (primera, segunda, tercera pieza) y dorso.	Lock	4	6
2 Formación dedo (interior)	Overlock con puntada de seguridad.	2	5
3 Costura Preparación Interna: Tela Principal, Manto de fibra poliester, Hilo de lana entretejido.	Overlock	1	3
4 Ribetes y presi-lla.	Simple pespunte	1	2
4 Banda elástica.	Simple pespunte	1	2
5 Aplicación refuerzos de cuero.	Recta doble pespunte	2	3

M. D.

73


GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

a. Guante

Anexo 12

PALMA

VISTA EXTERIOR

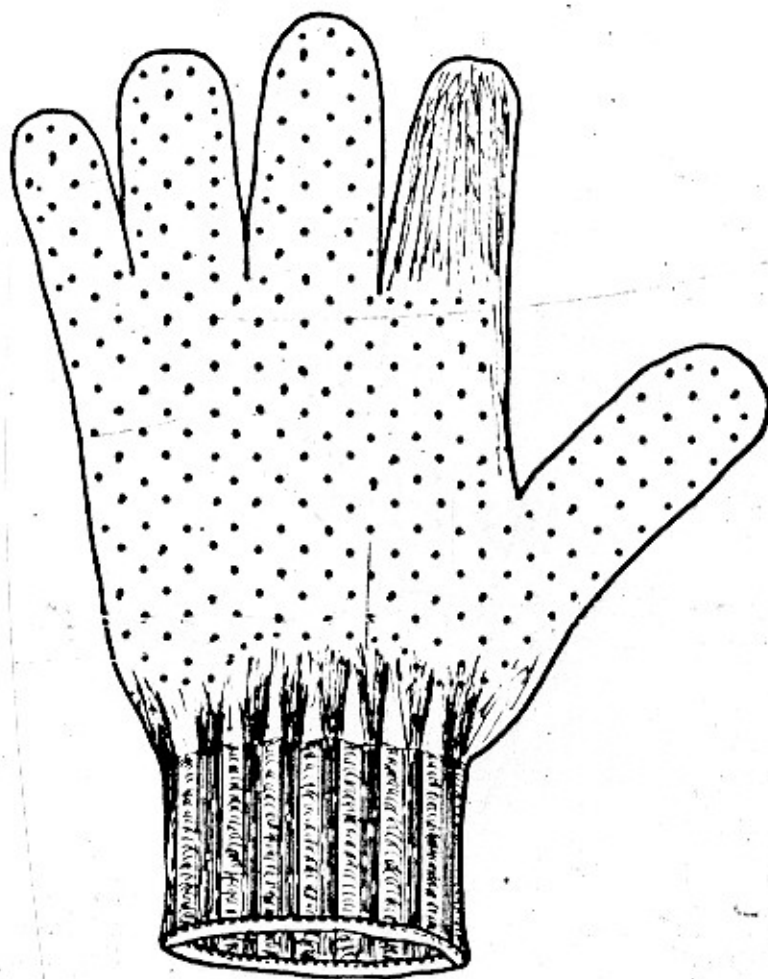

M. D.

73



GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

a. Guante

Anexo 13

DORSO

VISTA EXTERIOR

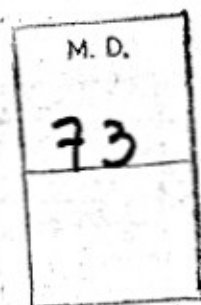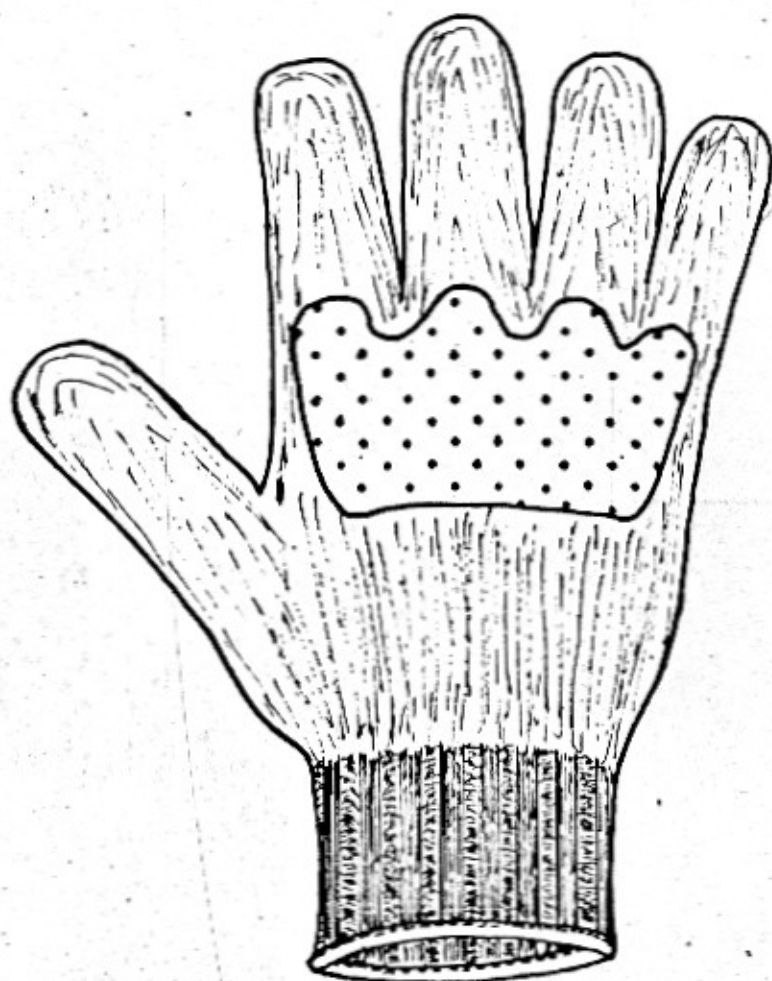

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


a. Guante

Anexo 14

PALMA

VISTA EXTERIOR

DETALLE MATERIA PRIMA

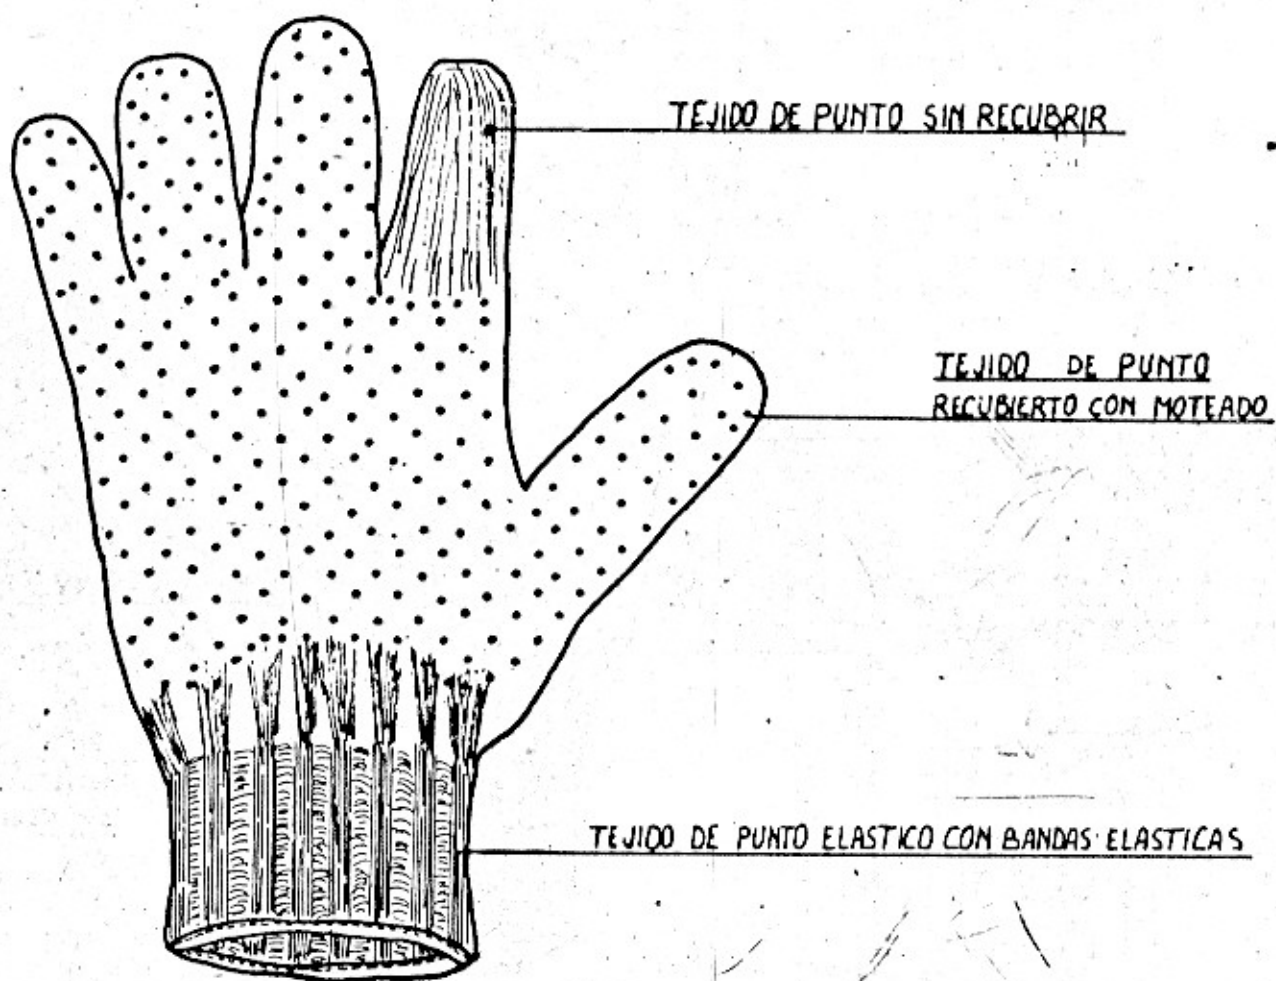

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


a. Guante

Anexo 15

DORSO

VISTA EXTERIOR

DETALLE MATERIA PRIMA

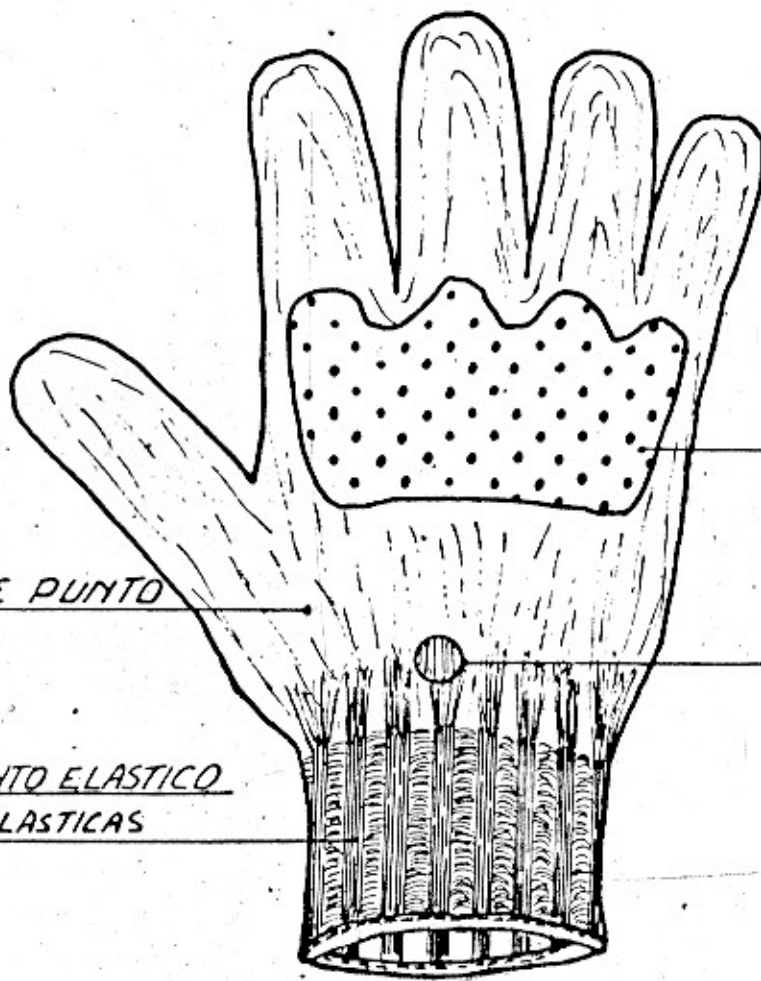

LAMINA MOTEADA

TEJIDO DE PUNTO

NUMERO DE CADENA

TEJIDO DE PUNTO ELASTICO
Y BANDAS ELASTICAS

NUMERO DE PASADAS

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

a. Guante

Anexo 16

PALMA

VISTA EXTERIOR

ESQUEMA PARA MEDIDA

LARGO TOTAL


ANCHO PALMA

PUÑO

ANCHO DE LA PALMA
A LA ALTURA DEL PULGAR

LINEA DE REFERENCIA PARA MEDICION
ANCHO PALMA

LARGO DESDE EL PUÑO A LA PUNTA DEL DEDO MAYOR

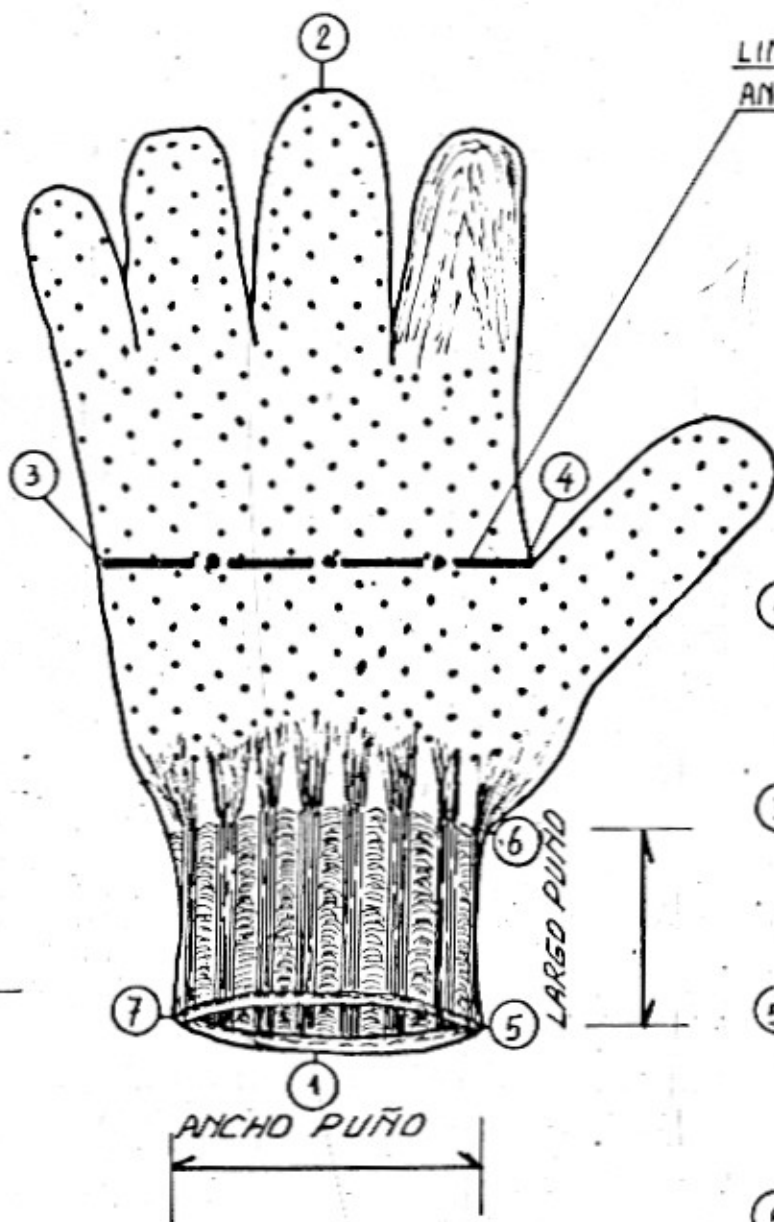

① ② LARGO TOTAL DESDE PUÑO
A LA PUNTA DEL DEDO MAYOR

③ ④ ANCHO PALMAR A LA ALTURA
DEL PULGAR

⑤ ⑥ LARGO PUÑO

⑤ ⑦ ANCHO PUÑO

M. D.


73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

b. Mitón

Anexo 17

DALMA
VISTA EXTERIOR

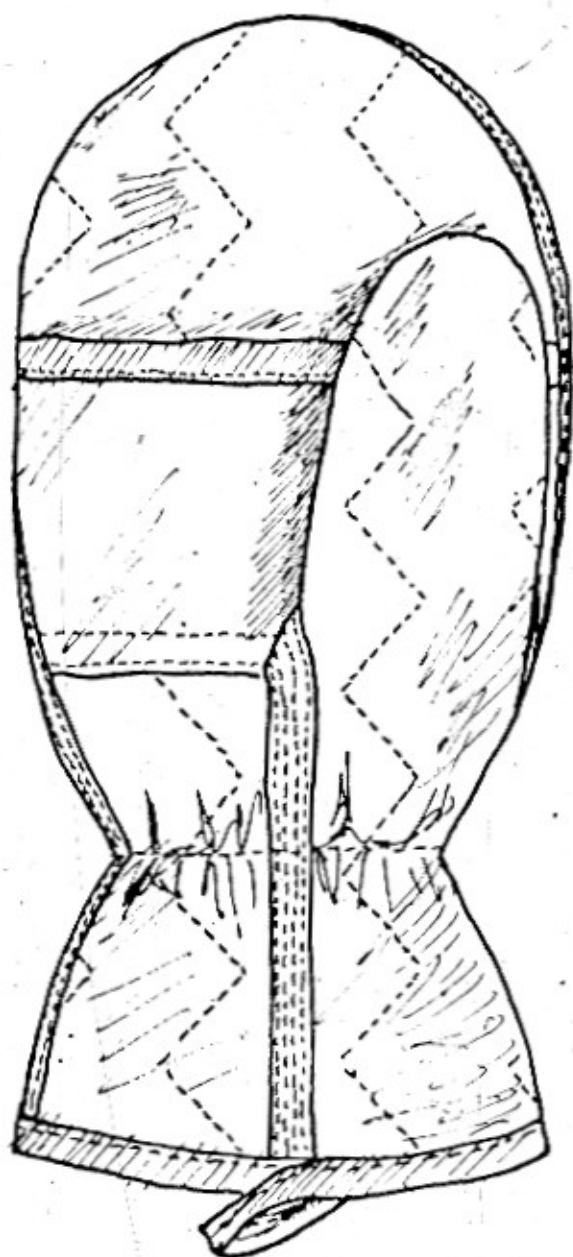

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

b. Mitón

Anexo 18

8

DORSO

VISTA EXTERIOR



M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mitón

Anexo 19

DALMA

VISTA EXTERIOR

DETALLE DE MATERIA PRIMA

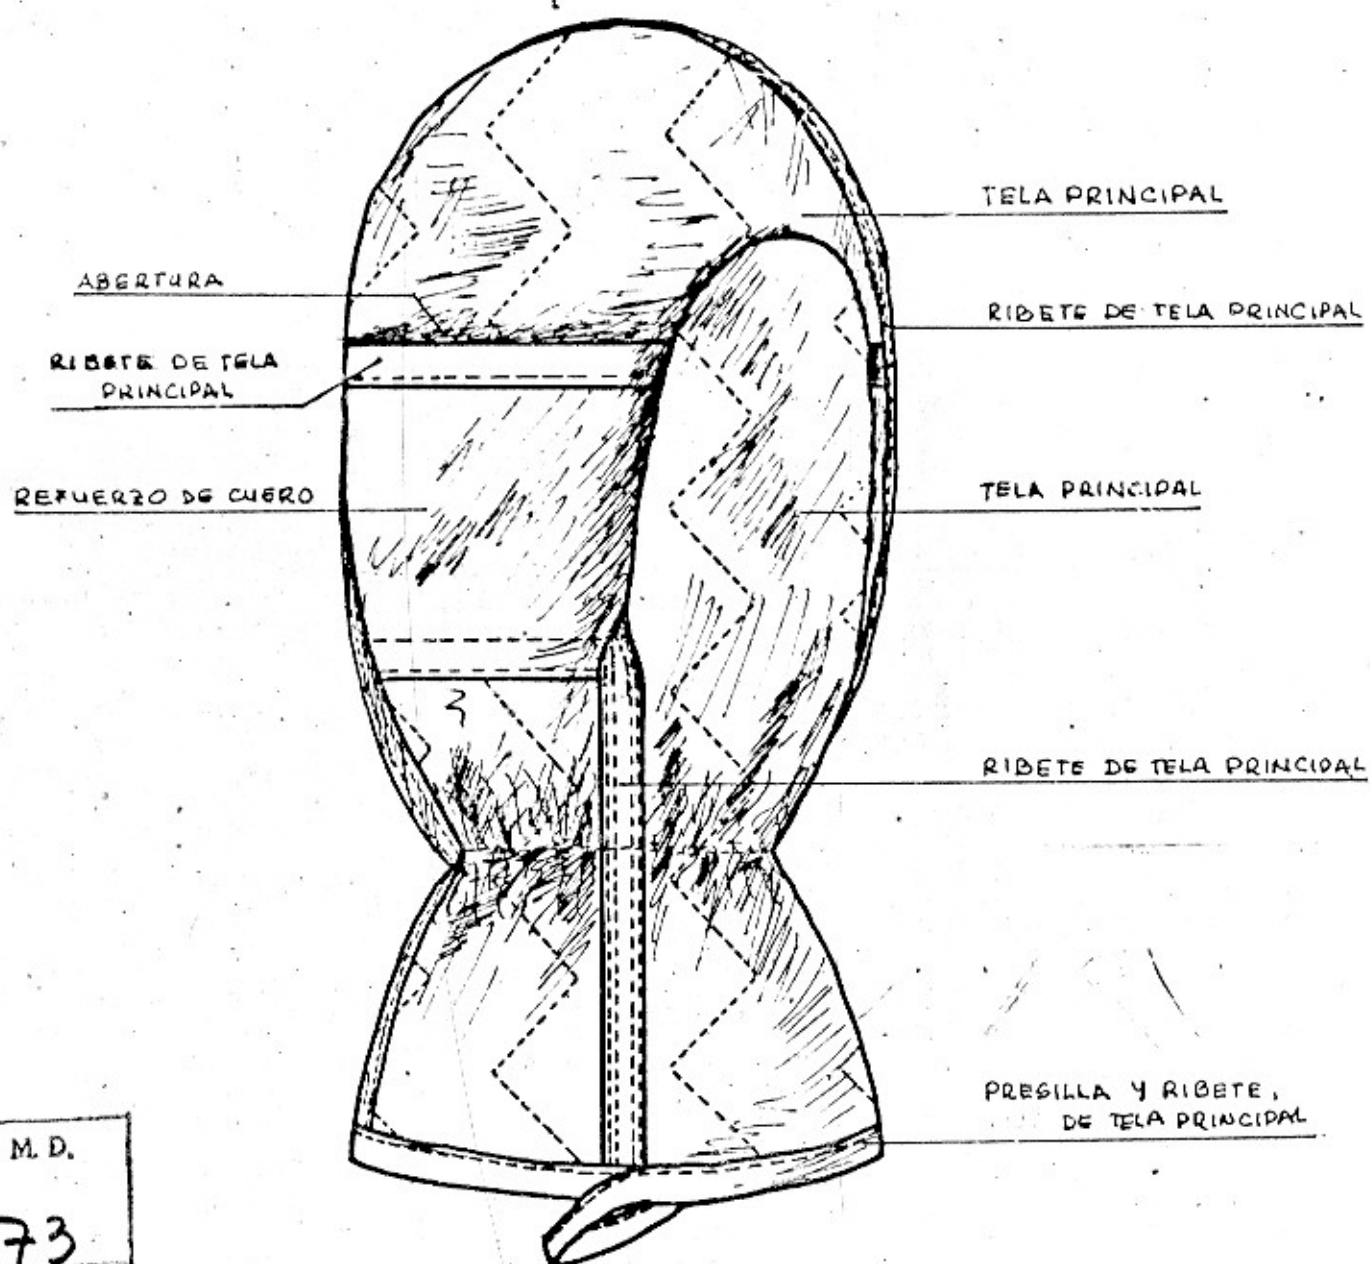

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

b. Mitón


Anexo 20

PALMA

VISTA EXTERIOR

DETALLE DE MATERIA PRIMA

CON DEDO REBATIDO

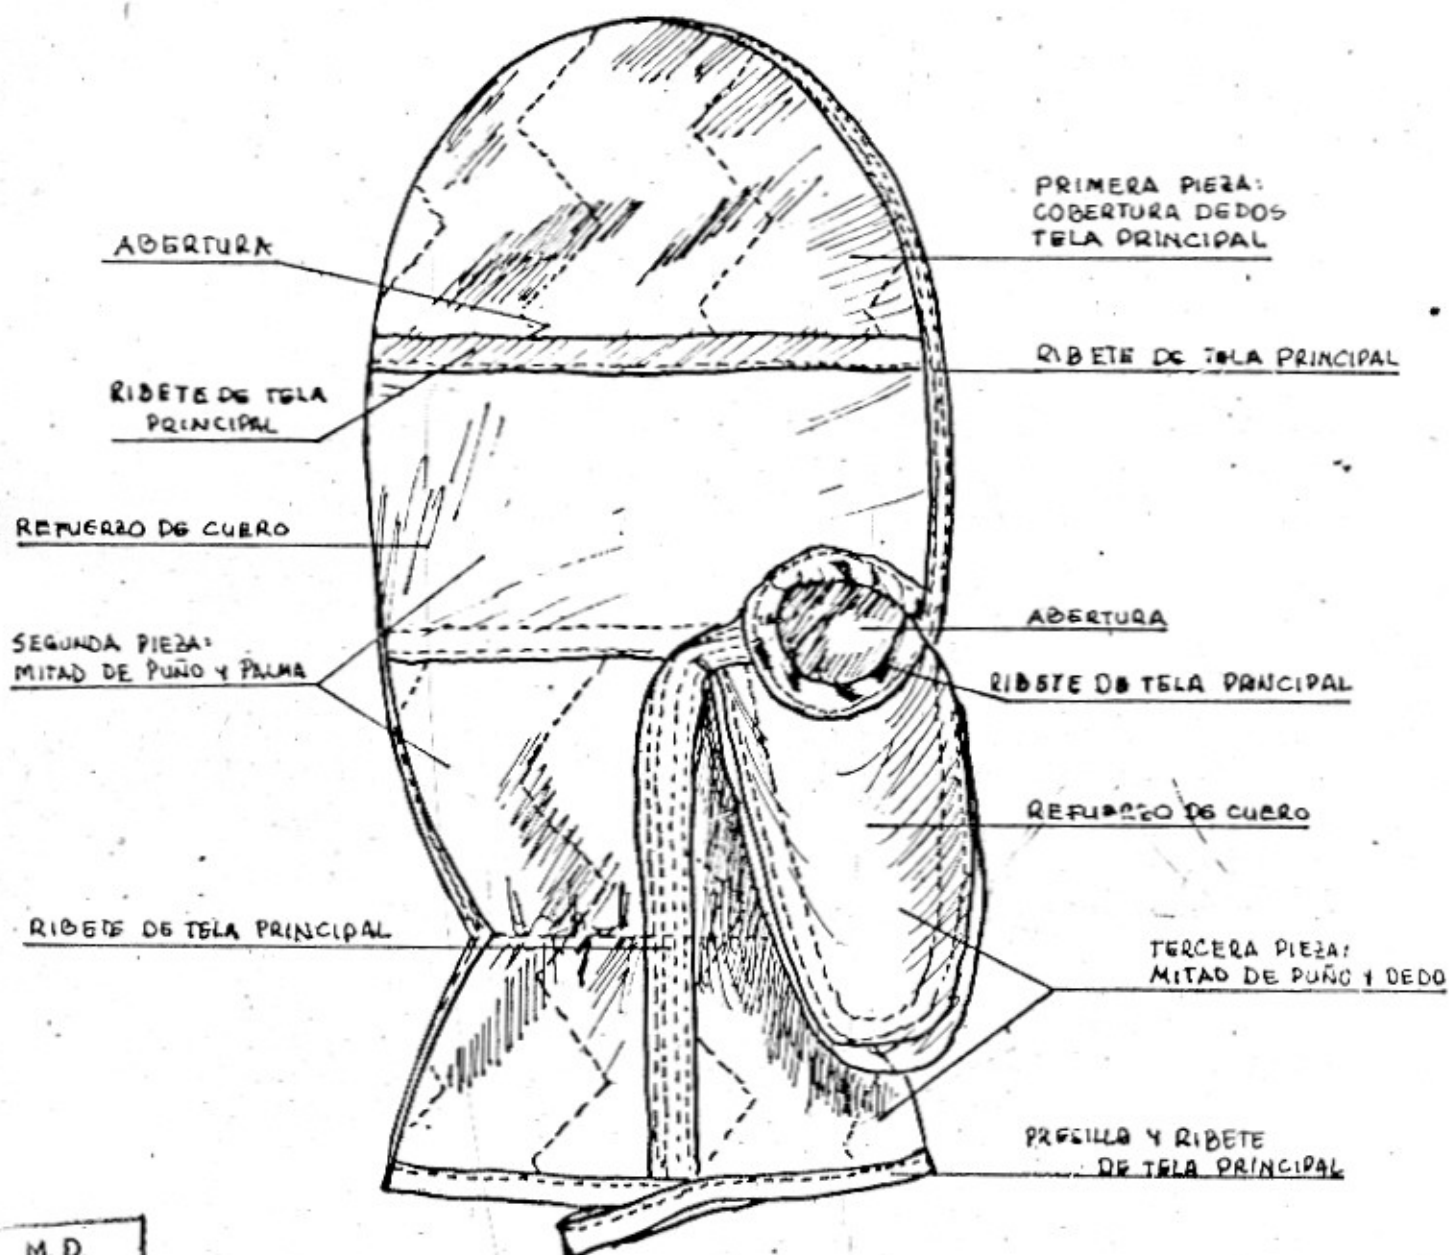

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mitón

Anexo 21

PALMA

VISTA INTERIOR

DETALLE DE MATERIA PRIMA

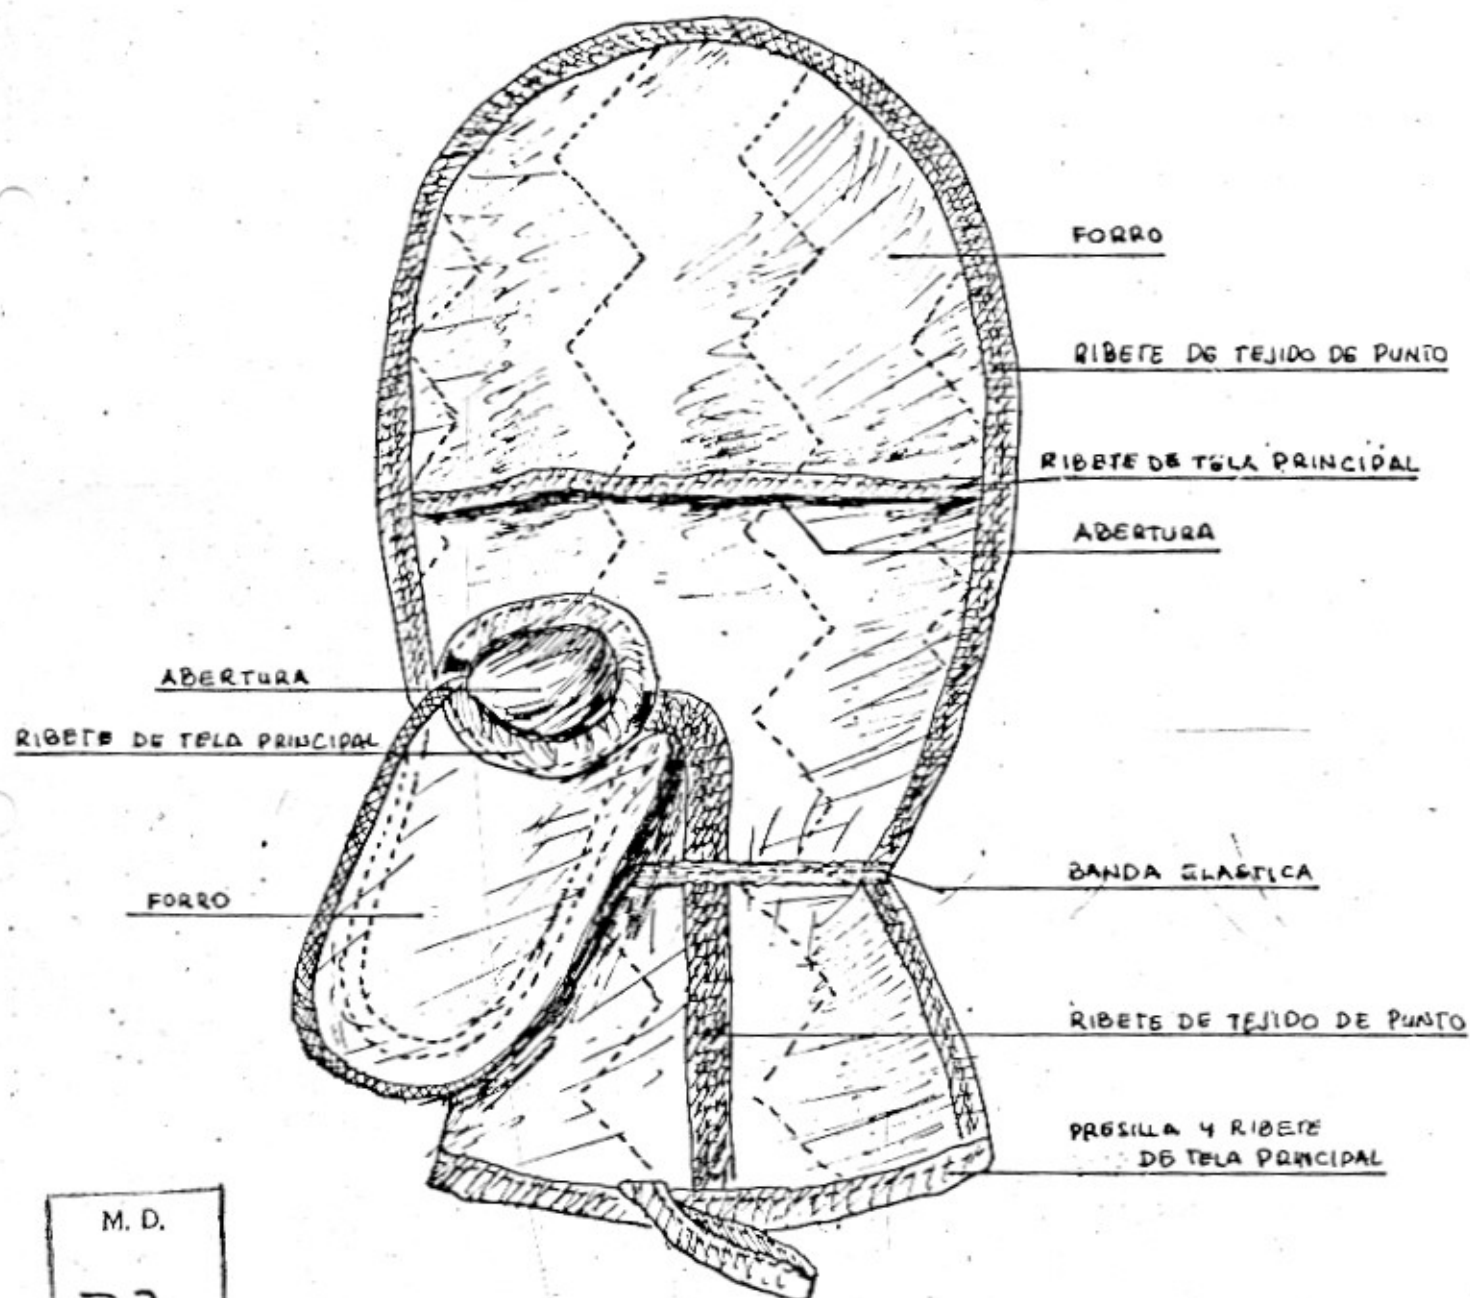

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mitón

Anexo 22

DORSO

VISTA EXTERIOR

DETALLE DE MATERIA PRIMA

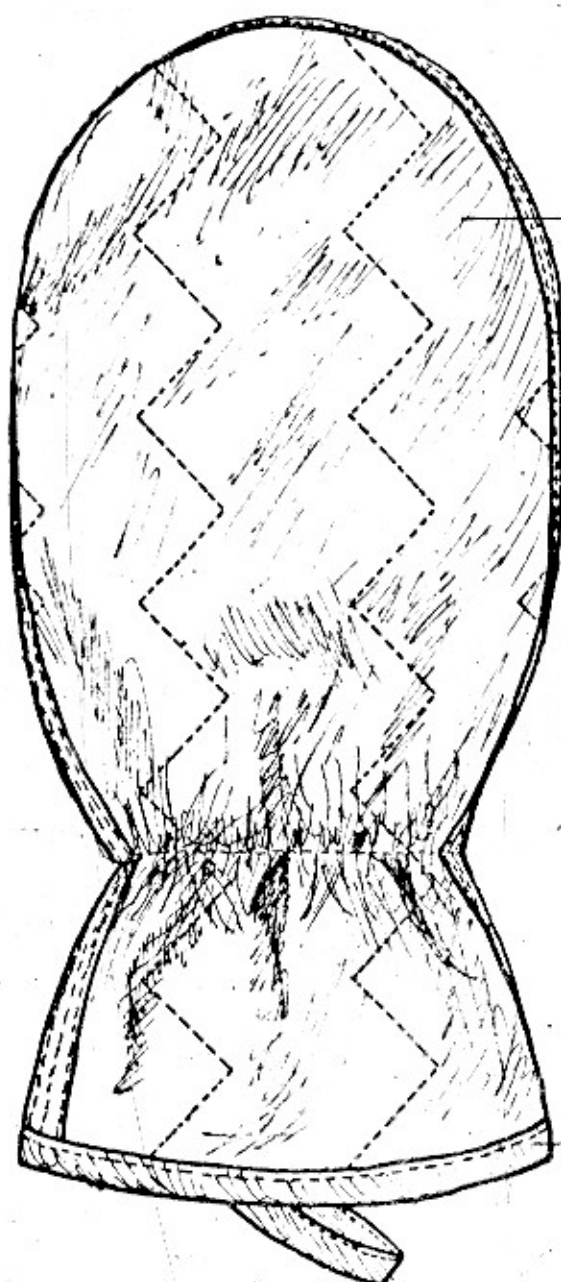

TELA PRINCIPAL

RIBETE DE TELA PRINCIPAL

PREMILLO Y RIBETE
DE TELA PRINCIPAL

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

b. Mitón


Anexo 23

23

PALMA

VISTA EXTERIOR

DETALLE DE COSTURA

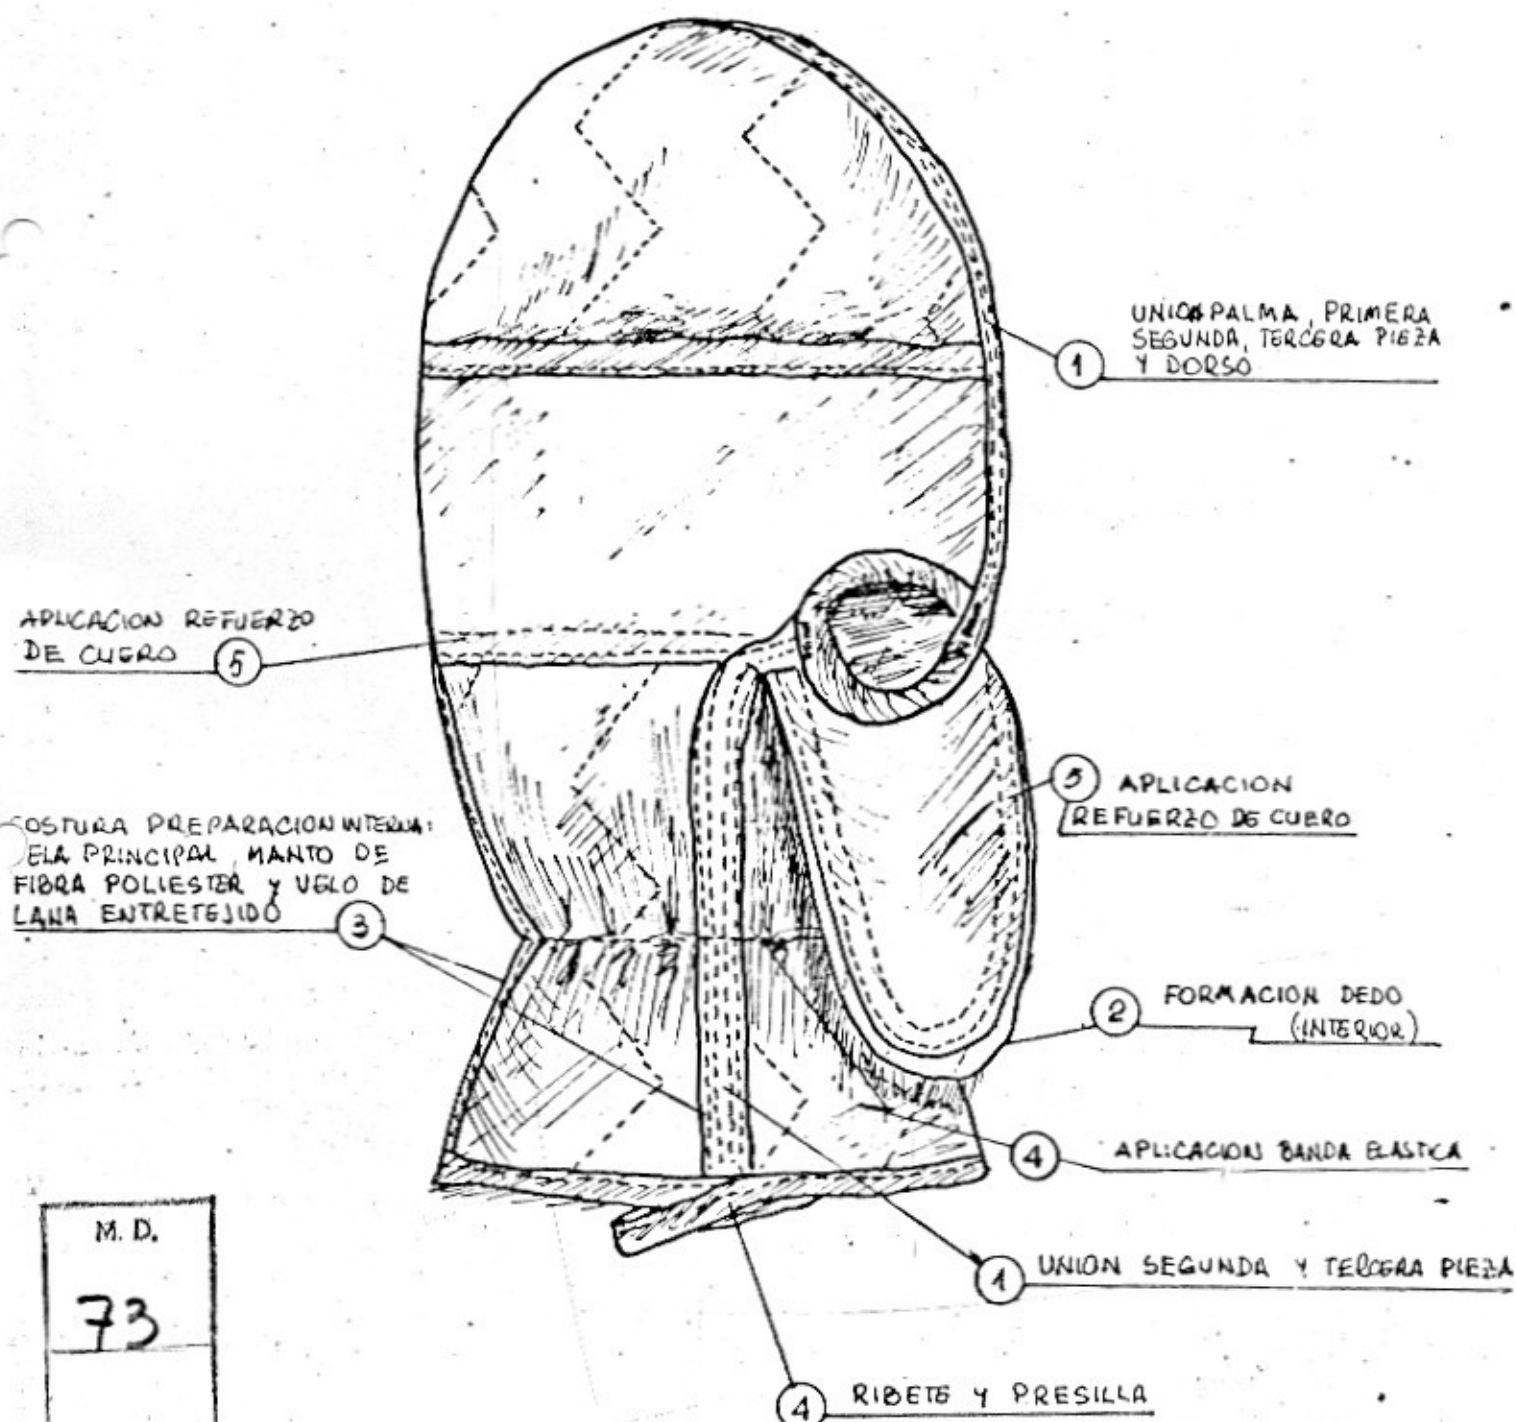

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mitón

Anexo 24

VISTA EXTERIOR

ESQUEMA DE ARMADO DE
GUANTE

DETALLE DE MATERIA PRIMA

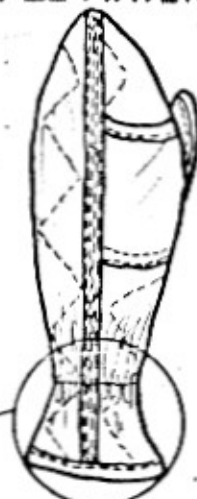

RIBETE DE TELA PRINCIPAL

TELA PRINCIPAL

TELA PRINCIPAL

MANTO DE FIBRA POLIESTER

VELO DE LANA ENTRETEJIDO

RIBETE DE JERSEY

RIBETE DE TELA PRINCIPAL

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES

b. Mitón


Anexo 25

5.

PALMA

VISTA EXTERIOR

ESQUEMA PARA MEDIDA

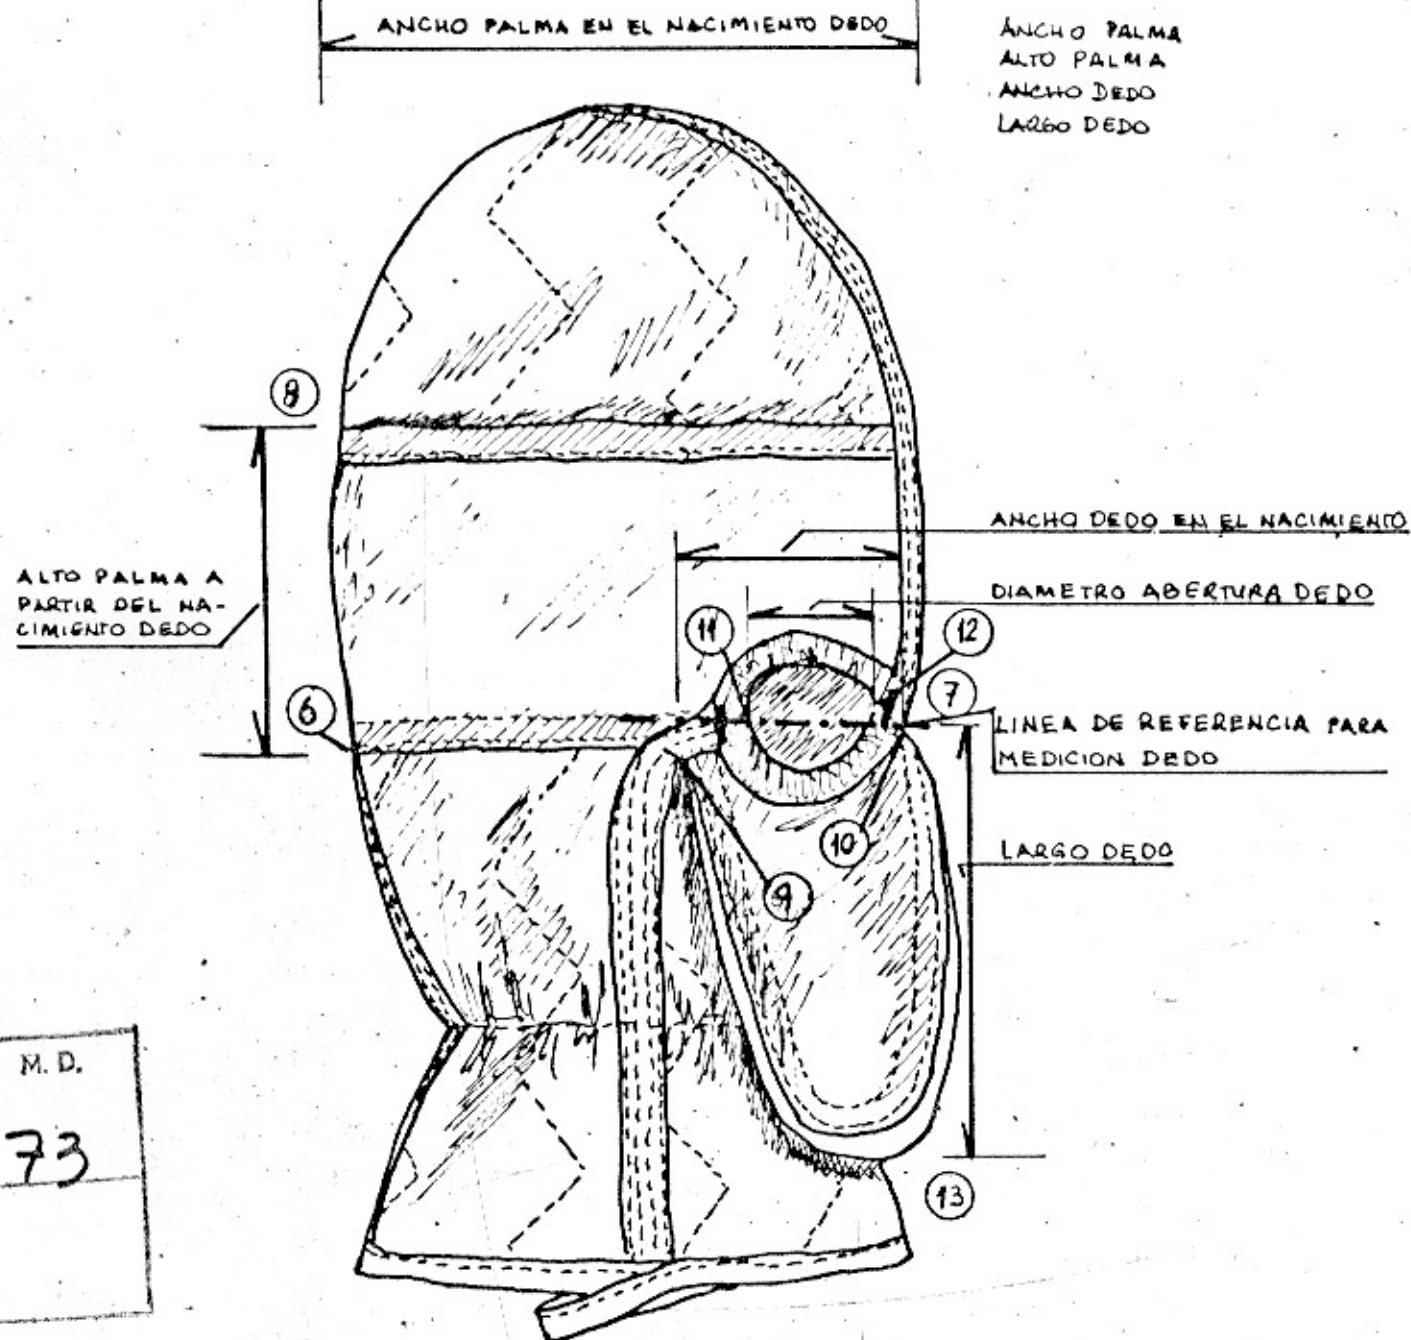

M. D.

73

- (6) (7) ANCHO PALMA EN EL NACIMIENTO DEDO
- (6) (8) ALTO PALMA A PARTIR DEL NACIMIENTO DEDO
- (9) (10) ANCHO DEDO EN EL NACIMIENTO
- (11) (12) DIAMETRO ABERTURA DEDO
- (7) (13) LARGO DEDO

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mitón

PALMA - VISTA INTERIOR

ESQUEMA PARA MEDIDA

- ALTO COBERTURA DEDOS

Anexo 26

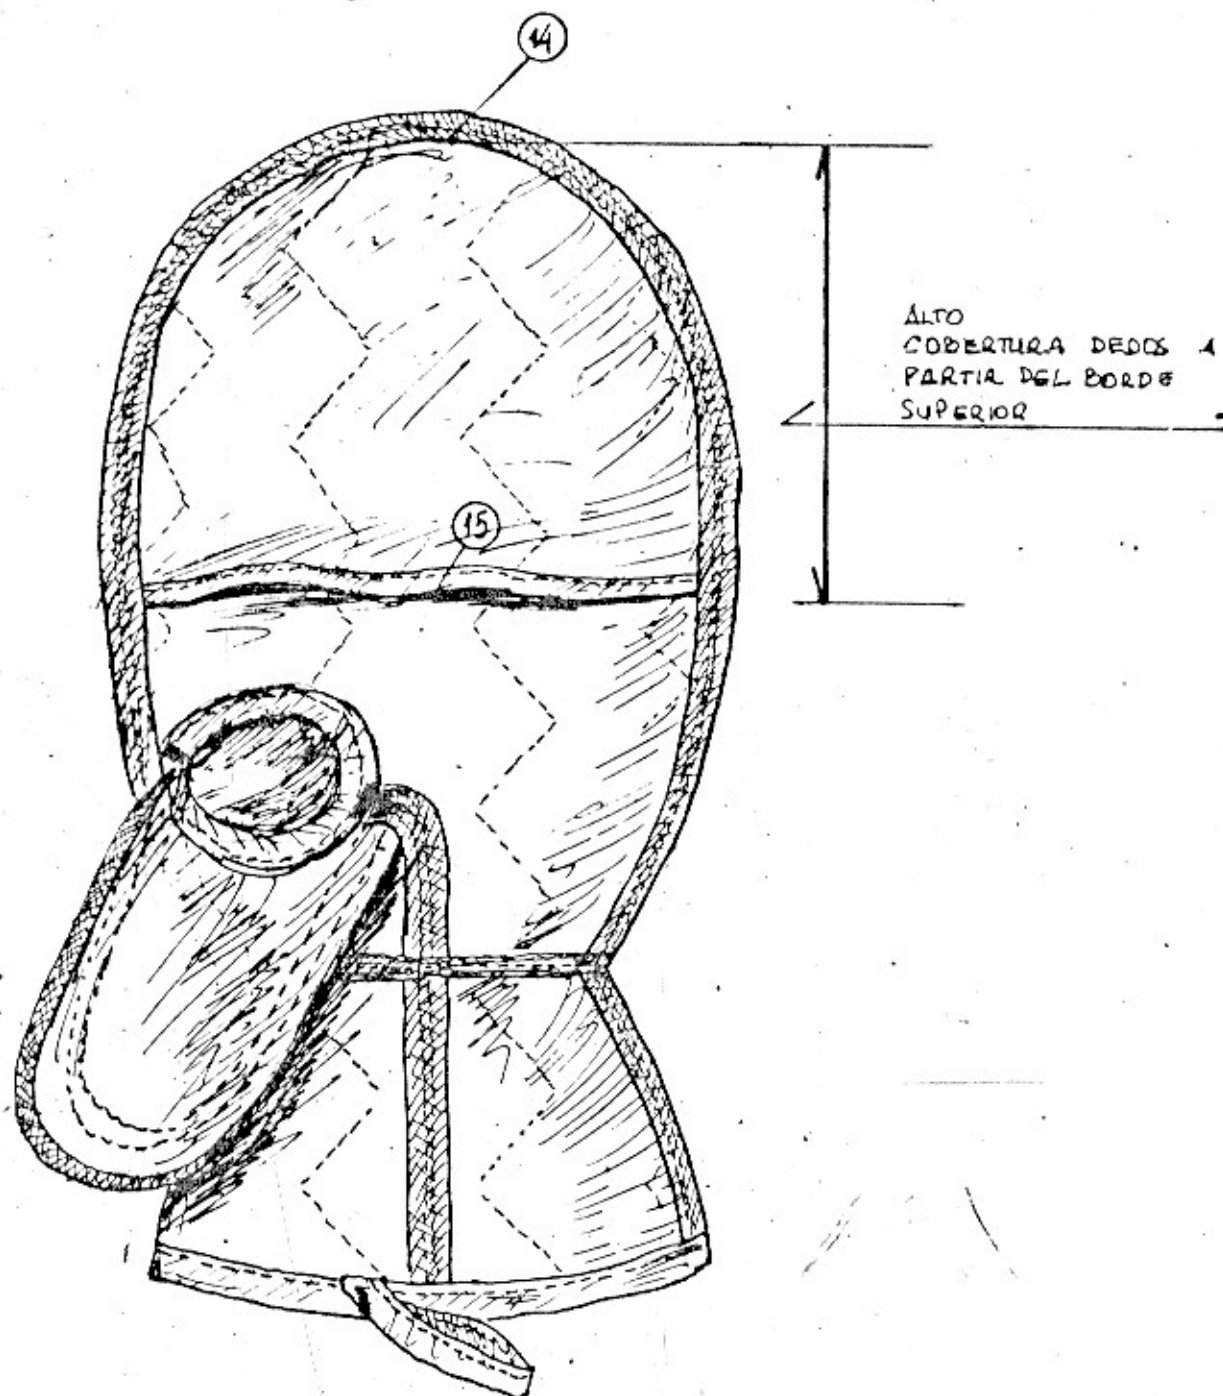

M. D.

73

GUANTE DE COMBATE DE DOS COMPONENTES


b. Mltón

DORSO - VISTA EXTERIOR

ESQUEMA PARA MEDIDA

LARGO TOTAL
LARGO UBICACION ELASTICO
ANCHO PUÑO

Anexo 27

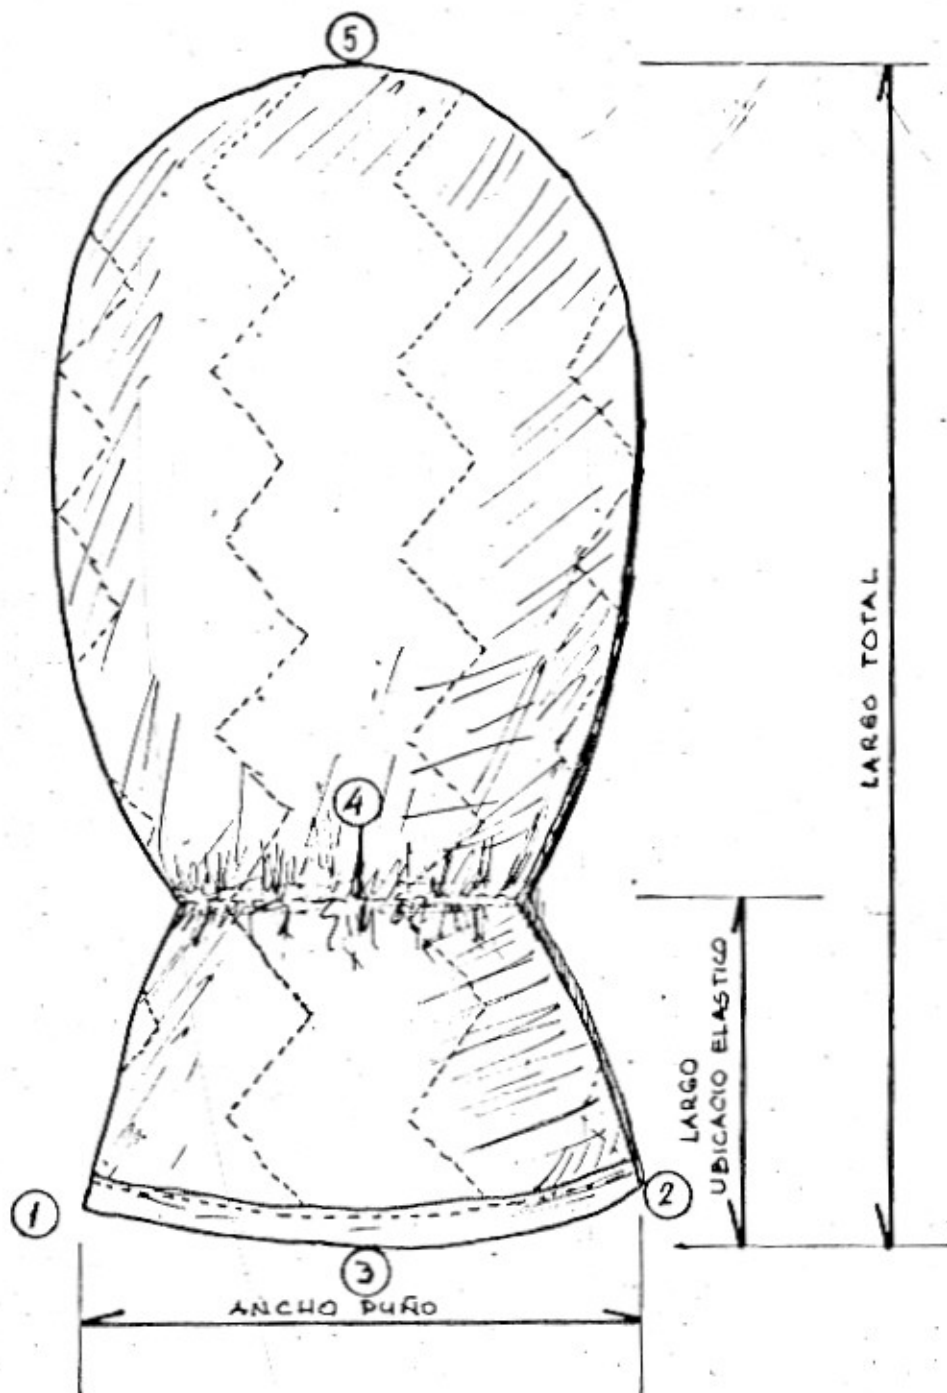

M. D.

73

① ②

ANCHO PUÑO

③ ④

LARGO UBICACION ELASTICO

③ ⑤

LARGO TOTAL